

بررسی اثر کاربرد ترکیب کازئین فسفوپیتید - آمورفوس کلسیم فسفات بر استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینای بلیج شده

دکتر مریم خروشی^۱ - دکتر فاطمه کشانی^۲

۱- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی

پروفسور ترابی نژاد

۲- دستیار گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که پس از درمان بلیچینگ دندانهای زنده حساسیتهای دندانی بسیار شایع می‌باشد، کارخانجات با افزودن مواد حساسیت زدا به ترکیب بلیچینگ و یا ارائه آنها به صورت ترکیبات تجاری جداگانه، اقدام به کاهش یا رفع این عارضه کرده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نوعی ترکیب تجاری با اثر حساسیت زدایی به نام GCTM (GC Tooth Mousse) بر میزان استحکام باند کامپوزیت رزین به مینای بلیج شده می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی بر روی ۴۱ دندان مولرتازه خارج شده سالم و فاقد هرگونه پوسیدگی در چهار گروه انجام گردید. (n=۱۲)، پس از آماده سازی سطوح مینایی، در گروه اول (کترل منفی) بدون هیچ درمانی باند کامپوزیت در سطح مینایی با کال دندانها انجام گردید. گروههای ۲ و ۳ به مدت شش ساعت در روز برای پنج روز متوالی بلیج شدند (Daywhite ACP) و سپس باند کامپوزیت انجام گردید. در گروه ۳ پس از هر بار بلیج ترکیب GCTM به مدت سی دقیقه در پنج روز متوالی به کار رفت. در گروه ۴ بدون بلیچینگ تنها ترکیب GCTM به مدت سی دقیقه در پنج روز متوالی به کار رفت و بلاعده باند کامپوزیت انجام گردید. پس از پانصد سیکل حرارتی، استحکام باند برشی نمونه‌ها اندازه‌گیری شده و سپس توسط آزمونهای واریانس دوطرفه و Tukey Keramer به کمک نرم افزار آماری SPSS/ارزیابی گردید. ($\alpha=0.05$)

یافته‌ها: آنالیز آماری، بین گروههای مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری نشان داد. ($P.V = 0.0$) بیشترین استحکام باند مربوط به گروه کترل منفی و کمترین آن مربوط به گروه دوم بود. آنالیز Tukey نشان داد که کاربرد ترکیب GCTM پس از درمان بلیچینگ و نیز بدون آن، تأثیری معنی‌دار بر میزان استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینای بلیج شده دارد. ($P.V < 0.05$)

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیتهای مطالعه حاضر، کاربرد ترکیب GCTM به عنوان ماده حساسیت زدا در طی درمان بلیچینگ، سبب کاهش استحکام باند کامپوزیت رزین به مینای دندان می‌گردد.

کلید واژه‌ها: کامپوزیت رزین - بلیچینگ - کازئین فسفوپیتید - آمورفوس کلسیم فسفات - استحکام باند.

پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۲/۱۹

اصلاح نهایی: ۱۳۸۸/۹/۲۶

وصول مقاله: ۱۳۸۸/۹/۸

نویسنده مسئول: دکتر مریم خروشی، گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان e.mail:khoroushi@dnt.mui.ac.ir

مقدمه

می‌شود. (۲)، علاوه بر این نیاز به وجود ماده ترمیمی در مجاورت بافت‌های لثه منتفی می‌گردد. بافت‌های لثه در مجاورت ماده ترمیمی هرگز به سلامت زمانی‌که در مجاورت بافت‌های طبیعی دندان قرار دارند نخواهد بود. (۳)، حساسیت دندانی یکی از عوارض شایع بلیچینگ دندانهای زنده است. اغلب در

امروزه یکی از جنبه‌های مهم دندانپزشکی زیبایی، تلفیق سفید کردن دندانها با درمانهای ترمیمی زیبایی (همرنگ دندان) است که تطابق رنگ و زیبایی بهتری حاصل شود. (۱) سفید کردن دندانها بر خلاف کاربرد روکشها و ونیرها، یک روش غیر تهاجمی است که باعث حفظ نسوج سالم دندان

اشباع را دارد. بنابراین فرآیند دمینرالیزاسیون را کاهش و رمینرالیزاسیون را افزایش می‌دهد. (۱۵-۱۷)، یون‌های کلسیم فسفات از فاز مایع به آسانی از طریق ضایعه مداخله انتشار می‌یابد و در کریستال‌های مینیابی به نسبت معدنی زدایی شده رسوب می‌کنند و کریستال‌های آپاتیت را دوباره شکل می‌دهند. (۱۶)، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که غلظت بالاتر CCP-ACP منجر به رمینرالیزاسیون بیشتر می‌شود. (۶، ۱۰، ۱۸) کاربرد این ترکیب در حین درمان بلیچینگ یا پس از آن با هدف رفع حساسیتهای دندانی و کمک به فرآیند رمینرالیزاسیون توصیه شده است. (۹-۱۲)، اما بر روی اثر کاربرد آن در حین درمان بلیچینگ یا پس از آن به عنوان ماده حساسیت زدای بر خصوصیات فیزیکی مکانیکی دندانها و به ویژه استحکام اتصال مواد رزینی اطلاعات جامعی در دسترس نیست. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر کاربرد نوعی ماده CCP-ACP با نام تجاری GC Tooth Mousse بر استحکام باند برشی مینیابی شده بود.

روش بررسی

این مطالعه آزمایشگاهی روی ۴۸ دندان مولر انسانی تازه خارج شده که سالم و قادر هرگونه پوسیدگی و ترمیم بوده در مدت سه ماه جمع‌آوری شده و در نرمال سالین و در دمای چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و ۴۸ ساعت قبل از شروع مطالعه در محلول ۰/۰٪ تیمول نگهداری شده و ۲۴ ساعت پیش از انجام تحقیق از آن خارج و شستشو داده شده بودند، انجام شد. با استقرار هر دندان در قالب آکریلی برای هر دندان شرایط بلیچینگ دندانهای زنده برای کاربرد خانگی شبیه سازی شده، سطح مینیابی باکال دندانها با فرز الماسی ریزدانه و کاغذ سیلیکون کارباید برای ایجاد سطح مینیابی صاف و هموار در ناحیه کاربرد ماده ترمیمی آماده شد. دندانها به طور تصادفی به چهار گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. در گروه اول (گروه کنترل منفی) ادرمانی صورت نگرفت. در گروههای دوم و سوم، ژل بلیچینگ Daywhite ACP (Discus Dental Inc., Culver city, CA 90232, USA) دستور کارخانه سازنده، شش ساعت در روز به مدت پنج روز متوالی بر سطح دندانها استفاده شد. در گروه دوم (گروه کنترل مثبت)، پس از کاربرد ادھریو سینگل باند در دو لایه و بر اساس دستور کارخانه سازنده، کامپوزیت رزین از

طی درمان بلیچینگ تجویز ترکیب ضد حساسیت برای بیمار ضرورت می‌یابد. شایعترین ترکیبات ضد حساسیت ترکیبات دارای فلوراید و نیز ترکیبات حاوی نیترات پتابسیم هستند. (۲)، گاه پس از درمانهای بلیچینگ مواد رزینی به نسوج دندانی ضرورت می‌یابد. این ضرورت متنوع بوده، شامل مواردی چون انجام ونیرهای مستقیم و غیرمستقیم پرسلن یا کامپوزیت، تعویض یا بازسازی ترمیمهای همنگ موجود و گهگاه حتی در مواردی اتصال براکت‌های ارتودنسی و درمانهای زیبایی دیگر می‌باشد. (۳)

بر اساس برخی مطالعات کاربرد سدیم فلوراید در درمان بلیچینگ منجر به کاهش استحکام باند برشی رزین به مینیاب انسان می‌شود. (۴)، ماده جدیدی با نام تجاری GC Tooth Mousse مدتی است به بازار آمده است که یکی از موارد کاربرد آن در موقعی است که بیمار دارای حساسیت دندانی است. این محصول تجاری CPP-ACP یا کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات شامل ترکیب شیمیابی آب خالص، Propylene glycol .CMC- Na . Xylitol .D-sorbitol .H3Po4 .Mgo2 .Guar gum .Sodium saccharin ZnO2 .SiO2 Ethyl P- hydroxy benzoate Propyl P-hydroxy benzoate CPP-ACP می‌باشد. (۵)، ترکیب اصلی این محصول تجاری از ماده زیست فعال با پایه محصولات شیر است و از دو بخش آمورفوس کلسیم فسفات (ACP) و کازئین فسفوپپتید (CPP) تشکیل شده است. CPP از پروتئین کازئین شیر تهیه شده توانایی قابل توجهی جهت ثبت کلسیم و فسفات در محلول و در نتیجه افزایش سطح کلسیم فسفات در پلاک دندانی را دارد. (۶-۷).

این ماده دارای اثر پیشگیری از دمینرالیزاسیون نسوج دندانی است که به خاصیت با فرینگ آن نسبت داده می‌شود. (۸)، مطالعات آزمایشگاهی حیوانی و انسانی نشان داده‌اند که CPP-ACP دارای خاصیت درمانی در پوسیدگی دندانی، ضایعات لکه سفید، مینای هپیومینرالیزه، فلوروزیس‌های خفیف، حساسیت دندان، اروزن و پیشگیری از تجمع پلاک اطراف براکت‌ها و دیگر اپلاینس‌های ارتودنسی می‌باشد. (۹-۱۲)، همچنین CPP-ACP در کاهش حساسیت عاج سرویکالی دندان نقش بسزایی دارد (۱۳) و حساسیت را از طریق رمینرالیزاسیون نسوج کاهش می‌دهد. (۱۴)، کلسیم فسفات آمورف از لحاظ بیولوژیک فعال است و توانایی آزاد کردن یون‌های کلسیم و فسفات به منظور حفظ سطح فوق

یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینا در هر چهار گروه در جدول ۱ نشان داده شده است. بررسیها نشان داد که بین میانگین استحکام باند برشی در چهار گروه تقاضت معنی‌دار است. بیشترین میانگین استحکام باشد برشی مربوط به گروه ۱ بود که کامپوزیت بلافاصله باند شده و تحت درمان بلیچینگ و GC Tooth Mousse قرار نگرفته بود و کمترین آن مربوط به گروه ۲ بود که تنها بلیچ شده بود. میانگین استحکام باند برشی در گروه ۱ نسبت به گروههای دیگر با اختلاف معنی‌داری بیشتر بود. ($P=0.001$) تقاضت بین میانگین استحکام باند برشی در گروههای ۲ و ۳ با هم و نیز گروههای ۳ و ۴ با هم معنی‌دار نبود. ($P > 0.05$) (نمودار ۱)

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی کامپوزیت به سطح مینا در گروههای مورد مطالعه بر حسب مکاپاسکال (گروههای با علائم غیر مشابه دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند).

معیار	انحراف معیار	میانگین	شمار گروهها	گروهها
۱/۲۴	^a ۱۹/۲۸	۱۲		۱۵ (کنترل منفی)
۱/۵۵	^b ۱۲/۲۷	۱۲		۲۰ (کنترل مثبت)
۲/۲۶	^{bc} ۱۳/۹۵	۱۲		۳۰ (بلیچینگ و GC Tooth Mousse)
۳/۳۴	^c ۱۴/۹۹	۱۱		۴۵ (Mousse GC Tooth)

بحث

از آنجایی که حساسیت در حین درمان بلیچینگ و پس از آن شایع است، استفاده از ترکیبات مختلف ضد حساسیت در حین درمان بلیچینگ رایج می‌باشد. از بین این ترکیبات، ترکیبات حاوی فلوراید بیشتر رایج بوده که منجر به کاهش استحکام برشی مینای انسانی به رزین می‌گردد (۴) در این پژوهش ماده GC Tooth Mousse با اساس ترکیب CPP-


ACP به کار برده شد.

نوع Z100 باند گردید. در گروه سوم پس از انجام هر بار بلیچینگ، سطوح مینایی شسته شده و ترکیب حساسیت زدای (Recadent, Iapan) GC Tooth Mousse به مدت ۵/۵ ساعت به کار رفته و شستشو داده شد. در گروه چهارم، بدون انجام بلیچینگ تنها ماده حساسیت زدای GC Tooth Mousse همانند گروه سوم به کار رفته و شستشو داده شد. برای تمامی گروهها سیلندر کامپوزیت با استفاده از مولدهای شفاف به قطر داخلی ۲/۵ میلی‌متر و ارتفاع چهار میلی‌متر به سطح مینا باند گردید. کامپوزیت Z100 (3M ESPE, St.Paul, MN, USA) و سیستم باندینگ مورد استفاده از نوع سیستم Single Bond (3M ESPE, St.Paul, MN, USA) اج و شستشوی USA بود. برای انجام فرآیند باندینگ، ابتدا سطح مینایی نمونه‌ها توسط اسید فسفریک $\%35$ به مدت ۱۵ ثانیه اج و ده ثانیه شسته شده، رطوبت اضافی سطح با گلوله کوچک پنبه ۳M Single Bond (Blotting) (Mاده ادھزیو 3M) طبق دستور کارخانه سازنده (ESPE, St.Paul, MN, USA) در دو لایه به کار رفته و پس از آن به مدت دو تا پنج ثانیه با فشار ملایم پوار هوا خشک شده و به مدت ده ثانیه با دستگاه لایت کیور کوارتز هالوژن (Colten, Whaldent, USA) با چهارصد و هشتاد میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع کیور گردید. کامپوزیت رزین Z100 (3M) به رنگ A3 در دو لایه دو میلی‌متری در مولد پلاستیکی قرار داده شده و هر لایه چهل ثانیه کیور شد.

در طول دوره‌های درمانی و در مدت نگهداری دندانها نمونه‌ها در رطوبت 100% و دمای 37°C نگهداری شدند. نمونه‌های هر گروه پس از باندینگ کامپوزیت، ۲۴ ساعت در دمای 37°C درجه سانتی‌گراد نگهداری و سپس تحت پانصد سیکل حرارتی در دماهای 5 و 55 درجه سانتی‌گراد با زمان توقف سی ثانیه و زمان انتقال 12 ثانیه قرار گرفتند. (KARA 1000, Tehran, Iran) در نهایت نمونه‌ها با استفاده از دستگاه DARTEC HC10, England (Dartec) تحت نیروی برشی با سرعت یک میلی‌متر بر دقیقه قرار گرفتند. اعداد استحکام باند برشی ثبت شده توسط آزمونهای آماری SPSS و Tukey و Two-way ANOVA در سطح اطمینان 95% بررسی شدند.

استحکام باند می‌گردد. (۲۲)، Swift و همکاران نیز در سال ۲۰۰۷ نتیجه گرفتند که بلیچینگ می‌تواند باعث کاهش قابل توجهی در استحکام باند کامپوزیت به مینا شود. در مطالعه ایشان استحکام باند در گروه کنترل منفی (بلیچ نشده) با ادھزیوھای مختلف اتانول بیس یا استون بیس حدود ۱۸ مگاپاسکال بود (۲۳) که در این پژوهش این عدد $19/2$ مگاپاسکال به دست آمد. استحکام باند برای گروه مینایی بلیچ شده با کربامید پراکساید $10/9$ % به $10/2$ مگاپاسکال کاهش یافت که در این پژوهش این عدد $12/2$ مگاپاسکال به دست آمد ه است. نتایج مطالعه حاضر نیز نتایج مطالعه مذبور را تأیید می‌کند.

در این مطالعه اختلاف گروههای 1 و 4 معنادار بود. (P.V=۰/۰۱۲) بدان معنا که کاربرد GCTM به تنها یک در مقایسه با گروه کنترل منفی منجر به کاهش استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا گردید. Moule و همکاران نیز در سال ۲۰۰۷ با بررسی اثر کاربرد CCP-ACP بر استحکام باند مینا با کاربرد یک سیستم اچ و شستشو و یک سیستم سلف اچ به نتیجه مشابهی رسیدند. آنها در مقایسه با گروه کنترل منفی به کاهش مشخص در استحکام باند در گروهی که CCP-ACP به کار برده شد فقط در حین باند با Clearfil SE Bond دست پیدا کردند. آنها دریافتند که کاربرد CCP-ACP منجر به مقاومت بیشتر دندانها در مقابل حملات اسیدی می‌گردد و کاهش استحکام باند را تا حدی ناشی از عدم توانایی Clearfil SE Bond در اچ مؤثر سطح مینای مقاوم به اسید ذکر کردند. در مطالعه مذبور در مورد ادھزیو اچ و شستشو، تنها هنگامی کاهش در استحکام باند دیده شد که بلیچینگ و کاربرد CCP-ACP توأم گردیده بود. (۲۴) (مانند گروه 3 در مطالعه حاضر) بهر حال با توجه به نتایج حاصله در مطالعه حاضر، به نظر می‌رسد تأثیر ترکیب CCP-ACP باقیمانده بر روی سطح مینا در نفوذ لایه باندینگ مؤثر بوده و از طول و تعداد اتصالات رزینی با مینا بکاهد که این امر نیاز به بررسیهای بیشتری دارد. در مقابل، Xiaojun و همکاران در سال ۲۰۰۹ با بررسی اثر خمیر CCP-ACP بر روی استحکام باند برشی برآکتهای ارتودنسی به این نتیجه رسیدند که ترکیب این ماده با بzac اثر منفی بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا ندارد. (۲۵) این نتیجه با نتایج مطالعه اخیر همخوانی نداشت. ممکن است دلیل کاهش استحکام باند برشی با کاربرد GCTM

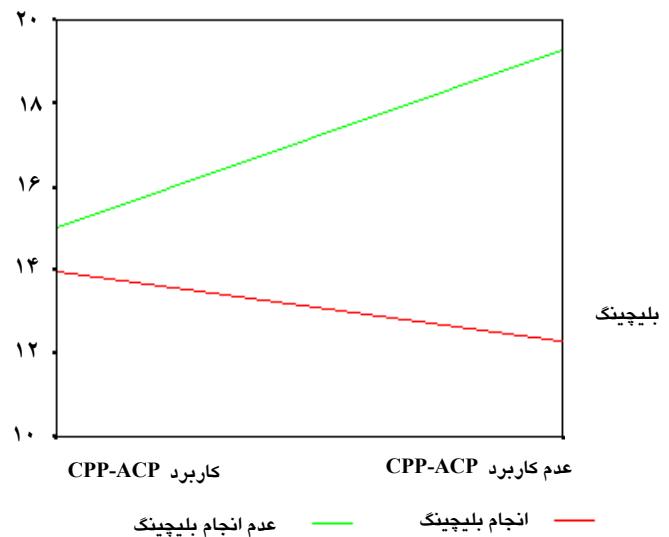

نمودار ۱: نمودار اثر متقابل دو متغیر مورد مطالعه بر استحکام باند بر حسب مگاپاسکال

در این مطالعه کاهش میزان استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به مینا در مقایسه گروههای 1 و 2 مشاهده شد. در اثر مطالعات قبلی تقریباً در تمام روش‌های بلیچینگ دوره‌ای گذرا از کاهش قابلیت استحکام پیوند در سطح کامپوزیت گزارش شده است. (۲-۳، ۱۴)، گفته شده این کاهش به علت بقایای پراکسید و رادیکال آزاد اکسیژن می‌باشد که با اختلال در فرآیند پلیمریزاسیون مانع شکل‌گیری تگهای رزینی به تعداد و طول کافی شده و از سخت شدن رزین ادھزیو جلوگیری می‌کند. (۳)، برخی این کاهش را به علاوه به کاهش محتوای معدنی مینا یا افزایش پروزیتی در مینای بلیچ شده مشابه آنچه که در اثر اچ بیش از حد مینا به وجود می‌آید و به از دست رفتن ساختار منشور مانند مینا منجر می‌شود نسبت می‌دهند. (۲۰-۱۹) Dishman، کاهش باند کامپوزیت را به علت کاهش تعداد استطلاوهای رزینی دانسته و پیشنهاد می‌کنند که نوعی ممانعت از پلیمریزاسیون رخ می‌دهد. (۲۱)، همچنین Titley و همکاران نیز در مطالعه خود با بررسی میکروسکپ الکترونی (SEM) استطلاوهای رزینی نشان داده‌اند که این استطلاوهای متعاقب باندینگ سطح مینای بلیچ شده با سیستم اچ و شستشو، ضعیفتر و شکننده‌تر بوده و عمق نفوذ کمتری نسبت به مینای بلیچ نشده داشته‌اند. آنها بیان کرده‌اند که باقیمانده‌ای پراکسید بر سطح مینا در اتصال رزین به دندان تداخل ایجاد می‌کند که باعث کاهش

قضایت دقیقتر منوط به بررسیهای دقیق سطح به ویژه با میکروسکوپ الکترونی است. همچنین بررسی ترکیبات شیمیایی دیگر موجود در ماده تجاری مذکور را نیز باید در نظر داشت.

از آنجایی که در مطالعه حاضر هدف مقایسه کاربرد ترکیب CPP-ACP بر استحکام باند کامپوزیت به مینای بلیچ شده بود، برای همه گروهها تنها یک نوع ماده باندینگ و یک نوع کامپوزیت رزین با یک پروتکل به کاررفت. همچنین در این مطالعه از ماده بلیچینگ خانگی ACP استفاده Daywhite شد که خود حاوی مقادیری از مواد حساسیت زدا از جمله ACP می‌باشد. امروزه اکثربت مواد بلیچینگ که تأیید بین‌المللی و تأیید انجمن دندانپزشکی آمریکا را دارند حاوی مواد ضد حساسیت همچون ترکیبات فلوراید، آمورفوس کلسیم فسفات و حتی یون‌های کلسیم و فسفات هستند. با این حال مواد مذکور قادر به رفع عارضه حساسیت دندانی ناشی از بلیچینگ نبوده، در بیشتر موارد تجویز ترکیبات حساسیت زدای دیگر توسط دندانپزشک ضرورت می‌یابد. تحقیق بر روی انواع تجاری مواد بلیچینگ موجود به ویژه همراه با کاربرد ترکیبات تجاری ضد حساسیت مانند GCTM این پرسش بالینی را که آیا با کاربرد مواد بلیچینگ حاوی مواد حساسیت زدا م مختلف و یا با کاربرد این‌گونه مواد در بین جلسات بلیچینگ چه تغییراتی در استحکام اتصال مواد رزینی با نسوج دندان رخ می‌دهد پاسخ می‌دهد. بررسی حاضر نیز با هدف پاسخگویی به چنین پرسشی طراحی و انجام گردید. بررسیهای آتی با کاربرد مواد بلیچینگ دیگر دارای مواد ضد حساسیت و یا بدون آنها توصیه می‌شود. به علاوه با توجه به اینکه مطالعات زیادی در زمینه این ماده جدید انجام شده، تحقیقات بیشتری لازم است تا با مقایسه این ترکیب و ترکیبات دیگر ضد حساسیت تأثیرات دقیق چنین موادی را علاوه بر استحکام باند برشی، بر خصوصیات دیگر نسوج دندانی کامپوزیت به سطح مینا به ویژه پس از بلیچینگ بررسی نمایند.

نتیجه‌گیری

با توجه به محدودیتهای مطالعه حاضر، کاربرد ترکیب GCTM به عنوان ماده حساسیت زدا در طی درمان بلیچینگ یا بدون آن، سبب کاهش استحکام باند کامپوزیت رزین به مینای دندان می‌گردد. مطالعات بیشتر در خصوص مدت

همان قابلیت رمینزالیزاسیون این ماده باشد که باعث مقاومتر شدن سطح مینا نسبت به اسید می‌شود و البته نیاز به بررسیهای آتی دارد. از طرفی گزارش شده است که GCTM به بافت نرم، پلکیل، پلاک و هیدروکسی آپاتیت متصل شده و کلسیم و فسفات آمورف را به بزاق و مایع پلاک منتقل می‌کند. (۵) (فسفوپیتید) از طریق فسفوسرین‌های موجود در ترکیب خود به کلسیم فسفات باند می‌شود و اجازه تشکیل خوش‌های کوچکی از کلسیم فسفات آمورف (ASP) را می‌دهد، بدون آن که به اندازه بحرانی مورد نیاز برای رشد کریستالی و در نتیجه رسوب کلسیم فسفات برسد و به این صورت فسفات کلسیم که به طور طبیعی غیر محلول است در حضور پیتید (CPP) به صورت محلول در دسترس قرار می‌گیرد. (۲۱-۲۴، ۲۶) کازئین فسفوپیتید نه تنها کلسیم فسفات را تثبیت می‌کند بلکه به ماکرو مولکول‌های بیوفیلم سطح دندان نیز باند می‌شود و به عنوان یک ذخیره یون‌های کلسیم فسفات عمل می‌کند. (۳۰، ۱۷)، کلسیم فسفات امورف از لحاظ بیولوژیک فعال است و توانایی ازاد کردن یون‌های کلسیم فسفات به منظور حفظ سطوح فوق اشیاع را دارد. بنابر این فرآیند دمینزالیزاسیون را کاهش و رمینزالیزاسیون را افزایش می‌دهد. (۱۵-۱۷)، نتایج حاصل از مطالعه حاضر در خصوص استحکام باند در گروه ۴ منطقی به نظر می‌رسد.

در این مطالعه اختلاف بین گروههای ۲ و ۳ معنی دار نبود. در عین حال کاربرد ترکیب GCTM سبب افزایش غیرمعنی دار استحکام باند گردید. مشاهده کاهش استحکام باند در هر دو گروه نظریه وجود یون‌های پراکسید در سطح اچ شده را تقویت می‌کند و نشانگر اثرات قوی ماده پراکسید هیدروژن به کار رفته در مطالعه است که دارای ۹/۵٪ پراکسید هیدروژن می‌باشد. افزایش استحکام باند را می‌توان به اثرات ممانعت از معدنی زدایی توسط CCP-ACP نسبت داد. احتمالاً یون‌های کلسیم فسفات از مرحله مایع ماده به اسانی از طریق ضایعات تخلخل حاصل از بلیچینگ انتشار می‌یابند و در کریستال‌های مینایی به نسبت معدنی زدایی شده رسوب می‌کنند و کریستال‌های آپاتیت را دوباره شکل می‌دهند. (۱۶)، بنابراین بخشی از اثر کاهش استحکام باند به دنبال بلیچینگ می‌تواند ناشی از اثرات دمینزالیزاسیون ترکیبات بلیچینگ باشد که توسط GCTM جبران شده است.

را بر عهده داشته‌اند و نیز از همکاری صمیمانه معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی پروفسور ترابی‌نژاد و مرکز فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی می‌شود.

زمان مناسب برای تأخیر در انجام باندینگ و تحقیقات تکمیلی دیگر در این زمینه توصیه می‌گردد.

تشکر و قدردانی

از معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که تأمین هزینه‌های این طرح (به شماره ۲۸۹۰۰۲) اصفهان

REFERENCES

- Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamental of operative dentistry. 3th ed.[ST]: Mosby; 2006, 438-462.
- Attin T, Paqué F, Ajam F, Lennon AM. Review of the current status of tooth whitening with the walking bleach technique. Int Endod J. 2003 May;36(5):313-29.
- Roberson TM, Heymann HO, Swift JR. The art and science of operative dentistry. 15th ed.[ST]: Mosby; 2006, 196-205,563.
- Metz MJ, Cochran MA, Matis BA, Gonzalez C, Platt JA, Pund MR. Clinical evaluation of 15% carbamide peroxide on the surface microhardness and shear bond strength of human enamel. Oper Dent. 2007 Sep-Oct; 32 (5):427-36.
- Azarpazhooh A, Limeback H. Clinical efficacy of casein derivatives: A systematic review of the literature. J Am Dent Assoc. 2008 Jul;139(7):915-24.
- Andersson A, Sköld-Larsson K, Hallgren A, Petersson LG, Twetman S. Effect of a dental cream containing amorphous cream phosphate complexes on white spot lesion regression assessed by laser fluorescence. Oral Health Prev Dent. 2007 Jul;5(3):229-33.
- Ardu S, Castioni NV, Benbachir N, Krejci I. Minimally invasive treatment of white spot enamel lesions. Quintess Int. 2007 Sep;38(8):633-6.
- Yamaguchi K, Miyazaki M, Takamizawa T, Inage H, Kurokawa H. Ultrasonic determination of the effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate paste on the demineralization of bovine dentin. Caries Res. 2007 Apr-Mar;41(3):204-7.
- Reynolds EC, Cai F, Shen P, Walker GD. Retention in plaque and remineralization of enamel lesions by various forms of calcium in a mouthrinse or sugar-free chewing gum.J Dent Res. 2003 Mar;82(3):206-11.
- Shen P, Cai F, Nowicki A, Vincent J, Reynolds EC. Remineralization of enamel subsurface lesions by sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. J Dent Res.2001 Dec; 80 (12): 2066-70.
- Iijima Y, Cai F, Shen P, Walker G, Reynolds C, Reynolds EC. Acid resistance of enamel subsurface lesions remineralized by a sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. Caries Res. 2004 Nov-Dec;38(6):551-6.
- Cai F, Shen P, Morgan MV, Reynolds EC. Remineralization of enamel subsurface lesions in situ by sugar-free lozenges containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. Aust Dent J. 2003 Dec;48(4):240-3.

13. Sudjalim TR, Woods MG, Manton DJ, Reynolds EC. Prevention of demineralization around orthodontic brackets in vitro. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2007 Jun;131(6):705-9.
14. Yamaguchi K, Miyazaki M, Takamizawa T, Inage H, Moore BK. Effect of CPP-ACP paste on mechanical properties of bovine enamel as determined by an ultrasonic device. *J Dent.* 2006 Mar; 34 (3): 230-6.
15. White JM, Eakle WS. Rationale and treatment approach in minimally invasive dentistry. *J Am Dent Assoc.* 2000 Jun;131 Suppl:13S-19S.
16. Rahiotis C, Vougiouklakis G. Effect of a CPP-ACP agent on the demineralization and remineralization of dentine in vitro. *J Dent.* 2007 Aug;35(8):695-8.
17. Reynolds EC. US Patent 5015628- Anticariogenic phosphopeptides [on line]. The University of Melbourne Victorian Dairy Industry Authority; [cited 1991 May 14]. Available from URL: <http://www.patentstorm.us/patents/5015628/description.html>.
18. Kumar VL, Ithagarun A, King NM. The effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate on remineralization of artificial caries-like lesions: An in vitro study. *Aust Dent J.* 2008 Mar;53(1):34-40.
19. Ben- Amar A, Liberman R ,Grofill C ,Bernstein Y .Effect of mouthguard bleaching on enamel surface. *Am J Dent.* 1995 Feb;8(1):29-32.
20. Josey AL, Meyers IA, Romaniuk K, Symos AL. The effect of a vital bleaching technique on enamel surface morphology and the bonding of composite resin to enamel. *J Oral Rehabil.* 1996; 23(4):244-50.
21. Dishman MV, Covey DA, Baughan LW. The effect of peroxide bleaching on composite to enamel bond strength. *Dent Mater.* 1991 Jan; 10(1):33-36.
22. Titley KC, Torneck CD, Smith DC, Chernecky R, Adibfar A .Scanning electron microscopy observations on the penetration and structure of resin tags in bleached and unbleached bovine enamel. *J Endod.* 1991 Feb; 17(2):72-75.
23. Swift EJ Jr. Critical appraisal: Effects of bleaching on tooth structure and restorations, part II: Enamel bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2008 Jan;20(1):68-73.
24. Moule CA, Angelis F, Kim GH, Le S, Malipatil S, Foo MS, Burrow MF, Thomas D. Resin bonding using an all-etch or self-etch adhesive to enamel after carbamide peroxide and/or CPP-ACP treatment. *Aust Dent J.* 2007 Jun; 52(2):133-7.
25. Xiaojun D, Jing L, Xuehua G, Hong R, Youcheng Y, Zhangyu G, Sun J.Effects of CPP_ACP paste on the shear bond strength of orthodontic brackets. *Angle Orthod.* 2009 Sep; 79(5):945—950.
26. Holt C. Casein micelle substructure and calcium phosphates interactions studied by sephacryl column chromatography. *J Dairy Sci.* 1998 Nov; 81(11): 2994-3003.
27. Holt C, Wahlgren NM, Drakenberg T. Ability of a beta-casein phosphopeptide to modulate the precipitation of calcium phosphate by forming amorphous dicalcium phosphate nanoclusters. *Biochem J.* 1996 Mar;314(Pt 3):1035-1039.
28. Reynolds EC, Riley PF, Adamson NJ. A selective precipitation purification procedure for multiple phosphoseryl containing peptides and methods for their identification. *Anal Biochem.* 1994 Mar; 217(2): 277-284.
29. Reynolds Ee. US Patent 6780844- Calcium phosphopeptide complexes [on line]. The University of Melbourne; [cited 2004 August 24]. Available from URL: <http://www.patentstorm.us/patents/6780844.html>.
30. Cross KJ, Huq NL, Bicknell W, Reynolds EC. Cation-dependent structural features of beta-casein-(1-25). *Biochem J.* 2001 May; 356(Pt 1): 277-286.